

SIRARI (*Ormosia coarctata* - Jackson)





IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE/ SPECIES IDENTIFICATION

Nombre Científico/ <i>Cientific name</i>	Ormosia coarctata – Jackson
Familia/ <i>Family</i>	Papilionoideae
Nombre comercial/ <i>Tradename</i>	Baracara

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS/ ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS

Color/ <i>Colour</i>	Marron muy Palido/ <i>Pale brown</i>
Veta/ <i>Vein</i>	Suave/ <i>Soft</i>
Brillo/ <i>Brightness</i>	Brillante/ <i>Bright.</i>
Grano/ <i>Grain</i>	Entrecruzado/ <i>Crossed.</i>

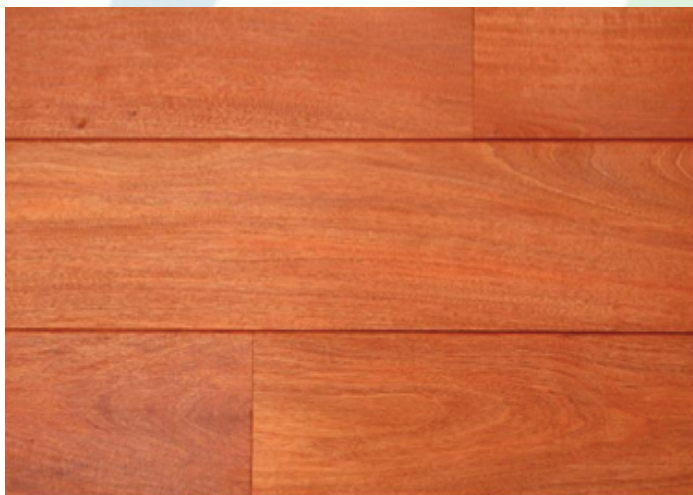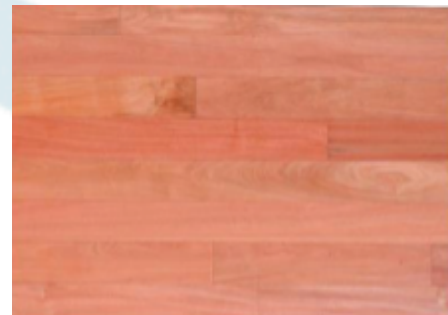

PROPIEDADES FÍSICAS/ PHYSICAL PROPERTIES

Densidad Básica/ <i>Basic density</i>	0,60 g/cm ³
Densidad 12% de humedad/ <i>12% MC density</i>	0,65 g/cm ³
Contracción Radial/ <i>Radial contraction</i>	3,2 %
Contracción Tangencial/ <i>Tangential contraction</i>	6,4%
Contracción Volumetrica/ <i>Volumetric contraction</i>	2,1 %



RESISTENCIA MECANICA/ MECHANICAL STRENGTH

Módulo de Elasticidad/ <i>MOE</i>	148x1000 Kg/cm ²
Módulo de Rotura/ <i>MOR</i>	1095 Kg/cm ²
Compresión Paralela/ <i>Parallel Compression</i>	592 Kg/cm ²
Dureza Lateral/ <i>Lateral Hardness</i>	709 Kg

PRODUCTOS/ PRODUCTS

- Decking corto/ *short* (3' to 6')
- Decking largo/ *long* (7' to 15')
- Revestimientos/ *Lining*
- Parquet
- Pisos/ *Flooring*
- Madera aserrada
- Bloques

